

Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя РФ

от 31 декабря 1998 г. N 31

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
CAST IRON WASTE PIPES AND FITINGS Specifications
ГОСТ 6942-98**

Предисловие

1. Разработан Научно-исследовательским институтом санитарной техники (НИИсантехники) Российской Федерации.

Внесен Госстроем России.

2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 12 ноября 1998 г.

За принятие проголосовали

-----Т-----	
Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Казахстан	Комитет по жилищной и строительной политике при Министерстве энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова	Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан

3. Взамен ГОСТ 6942.0-80 - ГОСТ 6942.24-80, ГОСТ 4.227-83.

4. Введен в действие с 1 января 1999 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 31.12.1998 г. N 31.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.

Обязательные требования к качеству продукции изложены в: 5.1; 5.2.2 - 5.2.4; 5.2.7; 5.2.8; 5.3.1; 5.3.2.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакегирования в строительстве. Общие технические условия

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку.

3. Сортамент

3.1. Сортамент труб и фасонных частей должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

См. изображение данного графического объекта (стр. 1, 2, 3)

-----Т-----Т-----	
Наименование	Условные проходы, условное обозначение
	мм
+-----Т-----+-----Т-----+	
	D d графическое буквенное
	y y
+-----+-----+-----+-----+	
Трубы	50 - Рисунок ГЧК-D -L
	100 - y
	150 -
+-----+-----+-----+-----+	
Патрубки	50 - Рисунок П-D -L

	100	-		у	
	150	-			
+-----+					
Патрубки	100	-	Рисунок	ПК-D	
компенсационные	150	-		у	
+-----+					
Патрубки переход-	50/100	-	Рисунок	ПП-D x D	
ные	100/150	-		1 у	
+-----+					
Колена	50	-	Рисунок	К-D	
	100	-		у	
	150	-			
+-----+					
Колена низкие	100	-	Рисунок	КН-100	
+-----+					
Отводы 110° и 120°	50	-	Рисунок	О 110°-D или О	
				у	
	100	-		120°-D	
				у	
+-----+					
Отводы 135°	50	-	Рисунок	О 135°-D	
	100	-		у	
	150	-			
+-----+					
Отводы 150°	50	-	Рисунок	О 150°-D	
	100	-		у	
	100Д	-			
	150	-			
+-----+					
Отводы-тройники	100	50	Рисунок	ОТПр-100 x 50 или	
приборные				ЛОТПр-100 x 50	
+-----+					
Отступы	50	-	Рисунок	ОТС-D	
	100	-		у	
	150	-			
+-----+					
Тройники прямые	50	50	Рисунок	ТП-D x d	
	100	50		у у	
	100	100			
	100	100К			
	100	100Д			
	150	50			

	150	100			
	150	150			
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Тройники прямые	100	50		Рисунок	ТПК-D x d
компенсационные	150	50		у	у
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Тройники прямые	100	100		Рисунок	ТН-100 x 100
низкие					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Тройники прямые	100/50	100		Рисунок	ТПР-100/50 x 100
переходные					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Тройники прямые	100/50	100		Рисунок	ТПРН-100/50 x 100
переходные низкие					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Тройники косые 45°	50	50		Рисунок	ТК45°-D x d и
и 60°	100	50		у	у
	100	100		ТК60°-D	x d
	150	50		у	у
	150	100			
	150	150			
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Крестовины прямые	50	50		Рисунок	КП-D x d
	100	50		у	у
	100	100			
	150	50			
	150	100			
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Крестовины прямые	100	50/100		Рисунок	КПС-D x d
со смещенной осью				у	у
отвода					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Крестовины косые	50	50		Рисунок	КК45°-D x d и
45° и 60°	100	50		у	у
	100	100		КК60°-D	x d
	150	50		у	у
	150	100			
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Крестовины	100	100; 50		Рисунок	КД-D x d x d
двухплоскостные				у	у
	150	100; 50		ЛКД-D	x d x d
				у	у

Муфты	50	-	Рисунок Мф-D
	100	-	у
	150	-	
Муфты подвижные	50	-	Рисунок МфН-D
	100	-	у
	150	-	
Ревизии	50	-	Рисунок Р-D
	100	-	у
	150	-	
Заглушка	50	-	Рисунок З-D
	100	-	у
	150	-	
Отводы-тройники	100	50	Рисунок ОТП-100 x 50
переходные			
Прочистки	100	-	Рисунок ПР-D
	150	-	у

4. Типы, конструкции и размеры

4.1 Трубы

4.1.1 Конструкция и размеры труб должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 2.

Допускается по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем изготовление труб без раструбов и поставка их в комплекте с муфтами МФ. Длина таких труб может отличаться от указанной в таблице.

Пример условного обозначения трубы чугунной канализационной $D_v = 100$ мм, $L = 2000$ мм:

ТЧК-100-2000 ГОСТ 6942-98

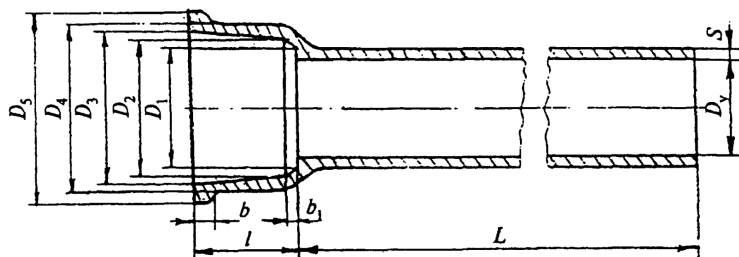


Рисунок 1


Размеры в миллиметрах

Условный проход D	Строительная длина L	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	S	b	Масса, кг
50	750	65	72	76	86	96	4,0	50	10,8
	1000								4,5
	2000								5,8
									11,0
100	750	118	123	127	138	151	4,5	55	10,10
	1000								10,5
	1250								13,9
	2000								16,1
	2100								24,9
	2200								26,0
									27,1
150	750	168	176	180	192	206	5,0	60	10,12
	1000								15,7
	2000								20,7
	2100								39,6
	2200								41,5
									43,4

4.2. Раструбы и хвостовики фасонных частей

4.2.1. Раструбы фасонных частей изготавливают четырех типов: I, II, III, IV.

4.2.2. Конструкция и размеры раструбов типа I должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 3, типа II - на рисунке 3 и в таблице 4, типа III - на рисунке 4 и типа IV - на рисунке 5. Размеры даны без учета антикоррозионного покрытия. Допускается вариант изготовления раструбов типов I, II, IV без кольцевой канавки на внутренней поверхности раструбов.

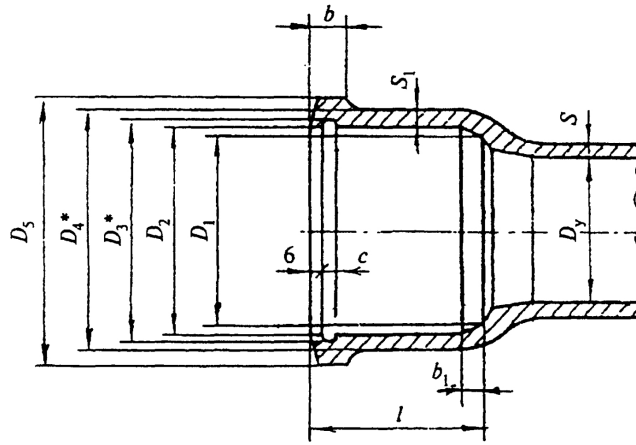


 <*> Размеры для справок

Рисунок 2

Таблица 3

В миллиметрах

Условный проход D	D1	D2	D3	D4*	D5	b	S	S1	l	мин.	c
50	65	72	76	81	90	13	8	4,0	4,5	55	10
100	118	123	128	133	145	14	10	4,5	5,0	55	10
150	168	176	182	187	202	15	12	5,0	5,5	55	10

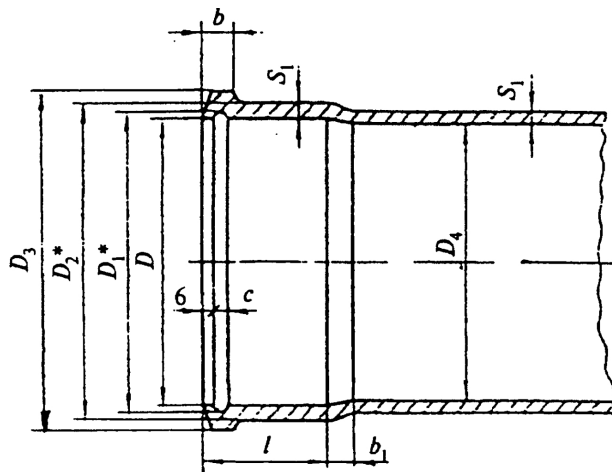

 <*> Размеры для справок

Рисунок 3

Таблица 4

В миллиметрах

-----T---T---T---T---T---T---T---T-----T-----T-----											
Условный проход D D D D D D b b l мин. с S											
y 1 2 3 4 1 1											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
50	72	76	81	90	67	13	8	55	9	4,5	
100	123	128	133	145	118	14	10	55	10	5,0	
150	176	182	187	202	170	15	12	55	12	5,5	
L-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											


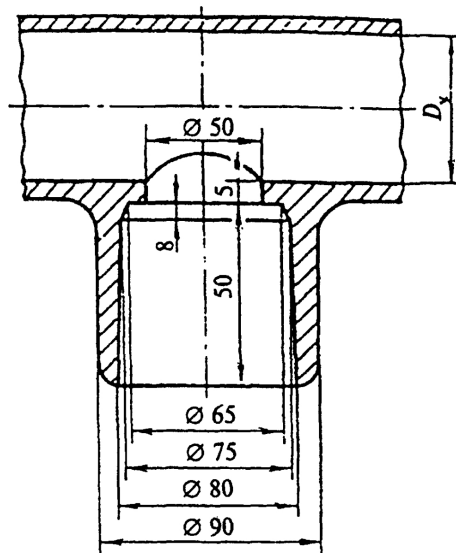


Рисунок 4

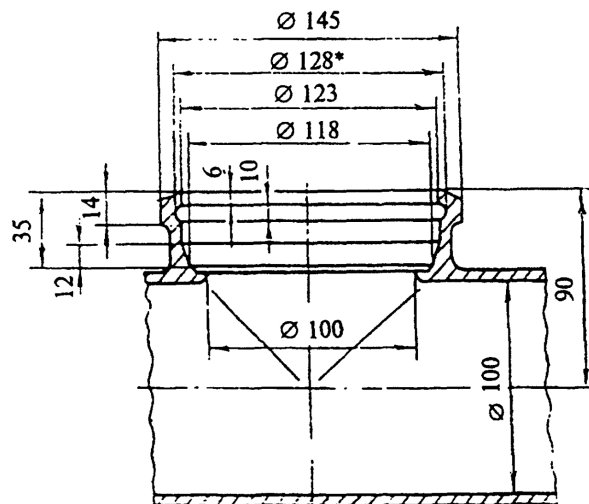

<*> Размеры для справок

Рисунок 5

4.2.3. Конструкция и размеры хвостовиков фасонных частей должны соответствовать указанным на рисунке 6 и в таблице 5.

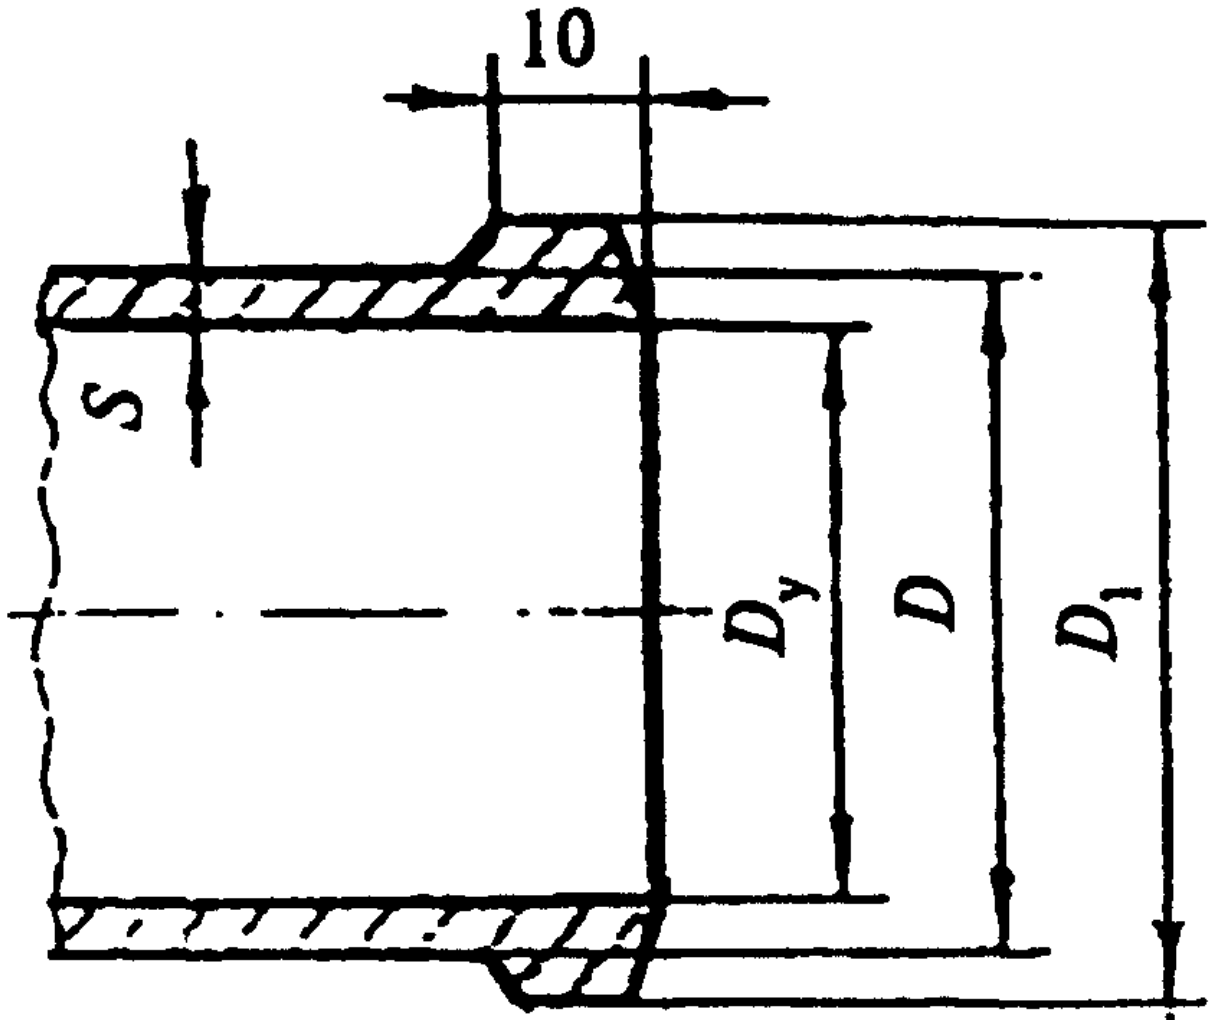


Рисунок 6

Таблица 5

В миллиметрах

Условный проход D _y	D	D	S
50	58	62	4,0
100	109	114	4,5
150	160	164	5,0


L-----+-----+-----+-----

4.3. Патрубки

4.3.1. Конструкция и размеры патрубков должны соответствовать указанным на рисунке 7 и в таблице 6.

Пример условного обозначения патрубка $D_y = 100$ мм, $L = 250$ мм:

П-100-250 ГОСТ 6942-98

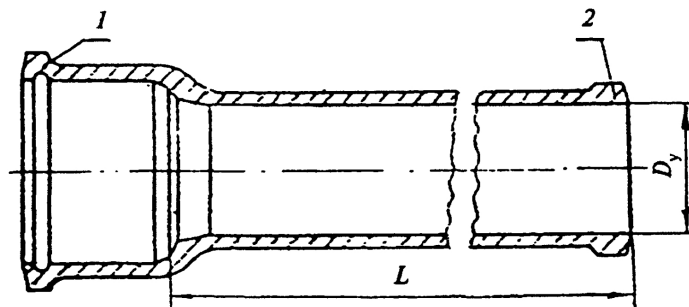

1 - раструб типа I; 2 - хвостовик
Рисунок 7

Таблица 6

Размеры в миллиметрах

-----Г-----Г-----Г-----

|Условный проход D | Строительная длина L | Масса, кг |

| y | | |

+-----+-----+-----+

50	250	2,0
	350	2,5
	400	2,8

+-----+-----+-----+

100	200	3,8
	250	4,4
	350	5,7

+-----+-----+-----+

150	400	8,8
-----	-----	-----


L-----+-----+-----+-----

4.4. Патрубки компенсационные

4.4.1. Конструкция и размеры компенсационных патрубков должны соответствовать указанным на рисунке 8 и в таблице 7.

Пример условного обозначения патрубка компенсационного $D_y = 100$ мм:

ПК-100 ГОСТ 6942-98

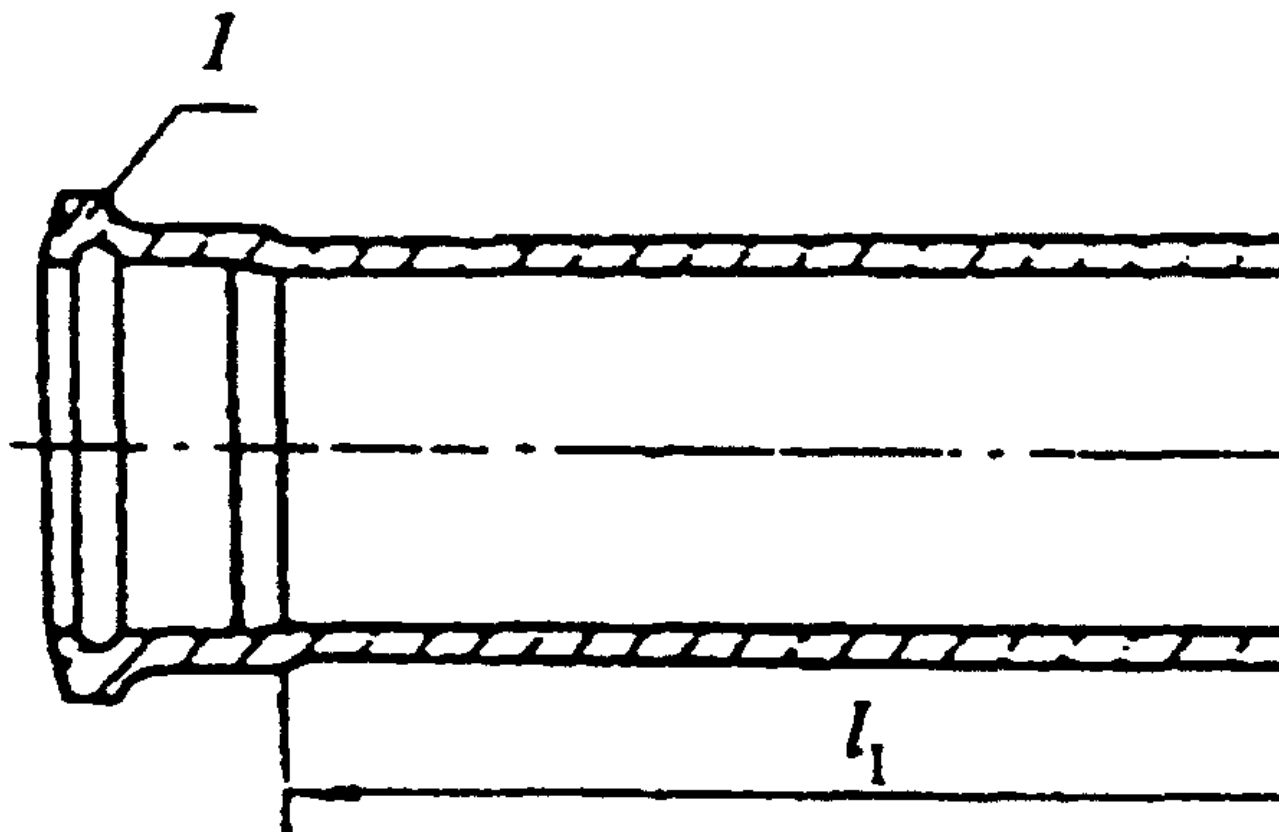

1 - раструб типа II; 2 - хвостовик

Рисунок 8

Таблица 7

Размеры в миллиметрах


Условный проход D	1	2	Масса, кг
y	1	2	
100	130	80	4,5
100	370	80	8,4
150	130	80	6,5
150	380	80	12,8

4.5. Патрубки переходные

4.5.1. Конструкция и размеры переходных патрубков должны соответствовать указанным на рисунке 9 и в таблице 8.

Пример условного обозначения патрубка переходного $D_{y1} = 50$ мм и $D_{y2} = 100$ мм:

ПП-50/100 ГОСТ 6942-98

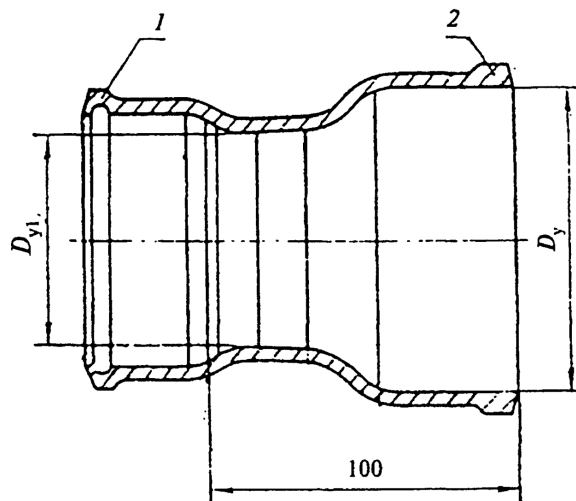

1 - раструб типа I; 2 - хвостовик
Рисунок 9

Таблица 8


Условный проход, мм			Масса, кг
D	D _{y1}		
100	50		1,85
150	100		3,2

4.6. Колена

4.6.1. Конструкция и размеры колен должны соответствовать указанным на рисунке 10 и в таблице 9.

Пример условного обозначения колена $D_y = 100$ мм:

К-100 ГОСТ 6942-98

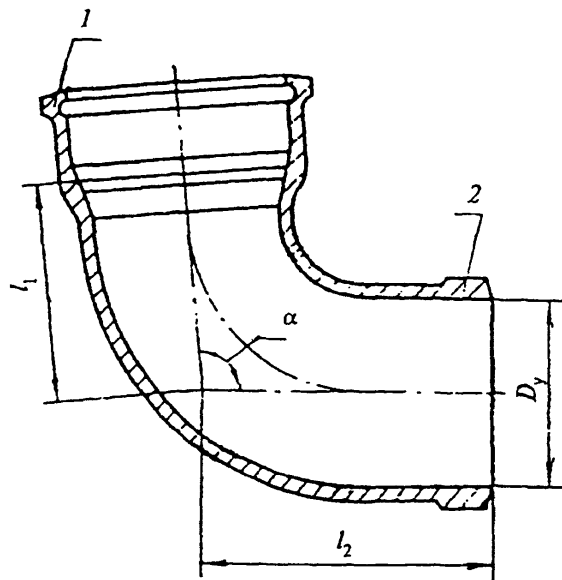

$\alpha = 92^{\circ}30' \pm 1^{\circ}30'$; 1 - раструб типа I; 2 - хвостовик

Рисунок 10

Таблица 9

Размеры в миллиметрах

Условный проход D	1	2	Масса, кг
50	57	130	2,0
100	85	150	4,9
150	125	180	7,5

4.7. Колена низкие

4.7.1. Конструкция и размеры колен низких должны соответствовать указанным на рисунке 11. Масса колена низкого 3,4 кг.

Условное обозначение колена низкого:

КН-100 ГОСТ 6942-98

Условный проход D	1	1	Масса, кг
y	1	2	
При альфа = 110° +/- 1°30'			
50	65	133	1,8
100	75	150	4,1
При альфа = 120° +/- 1°30'			
50	55	125	1,7
100	65	140	3,6

Таблица 11

Размеры в миллиметрах

Условный проход D	1	1	Масса, кг
y	1	2	
При альфа = 135° +/- 1°30'			
50	50	115	1,6
100	55	125	3,5
150	100	165	5,4
При альфа = 150° +/- 1°30'			
50	60	130	1,8
100	115	175	5,0
100Д	115	275	6,0
150	65	125	6,1

4.9. Отводы-тройники приборные


4.9.1. Отводы-тройники приборные изготавливают в двух исполнениях: правом и левом.

4.9.2. Конструкция и размеры отводов-тройников приборных должны соответствовать указанным на рисунке 13. Масса отвода-тройника 7,0 кг.

Условное обозначение отвода-тройника приборного в правом исполнении:

ОТПр ГОСТ 6942-98

То же, в левом исполнении:

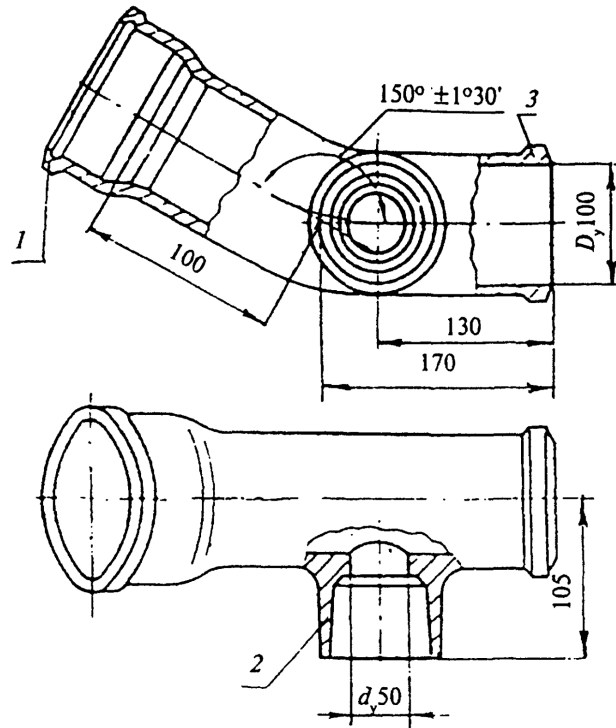


1 - раструб типа I; 2 - раструб типа III; 3 - хвостовик
Рисунок 13


4.10. Отступы

4.10.1. Конструкция и размеры отступов должны соответствовать указанным на рисунке 14 и в таблице 12.

Пример условного обозначения отступа $D_1 = 100$ мм:

ОТС-100 ГОСТ 6942-98

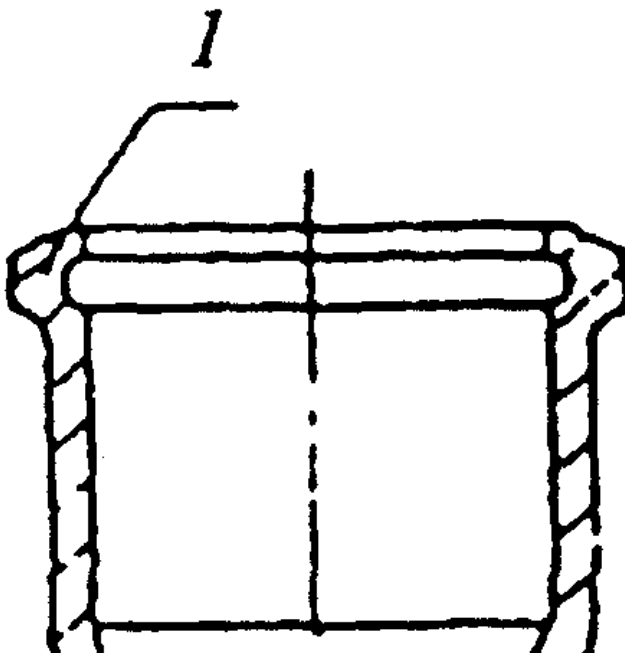

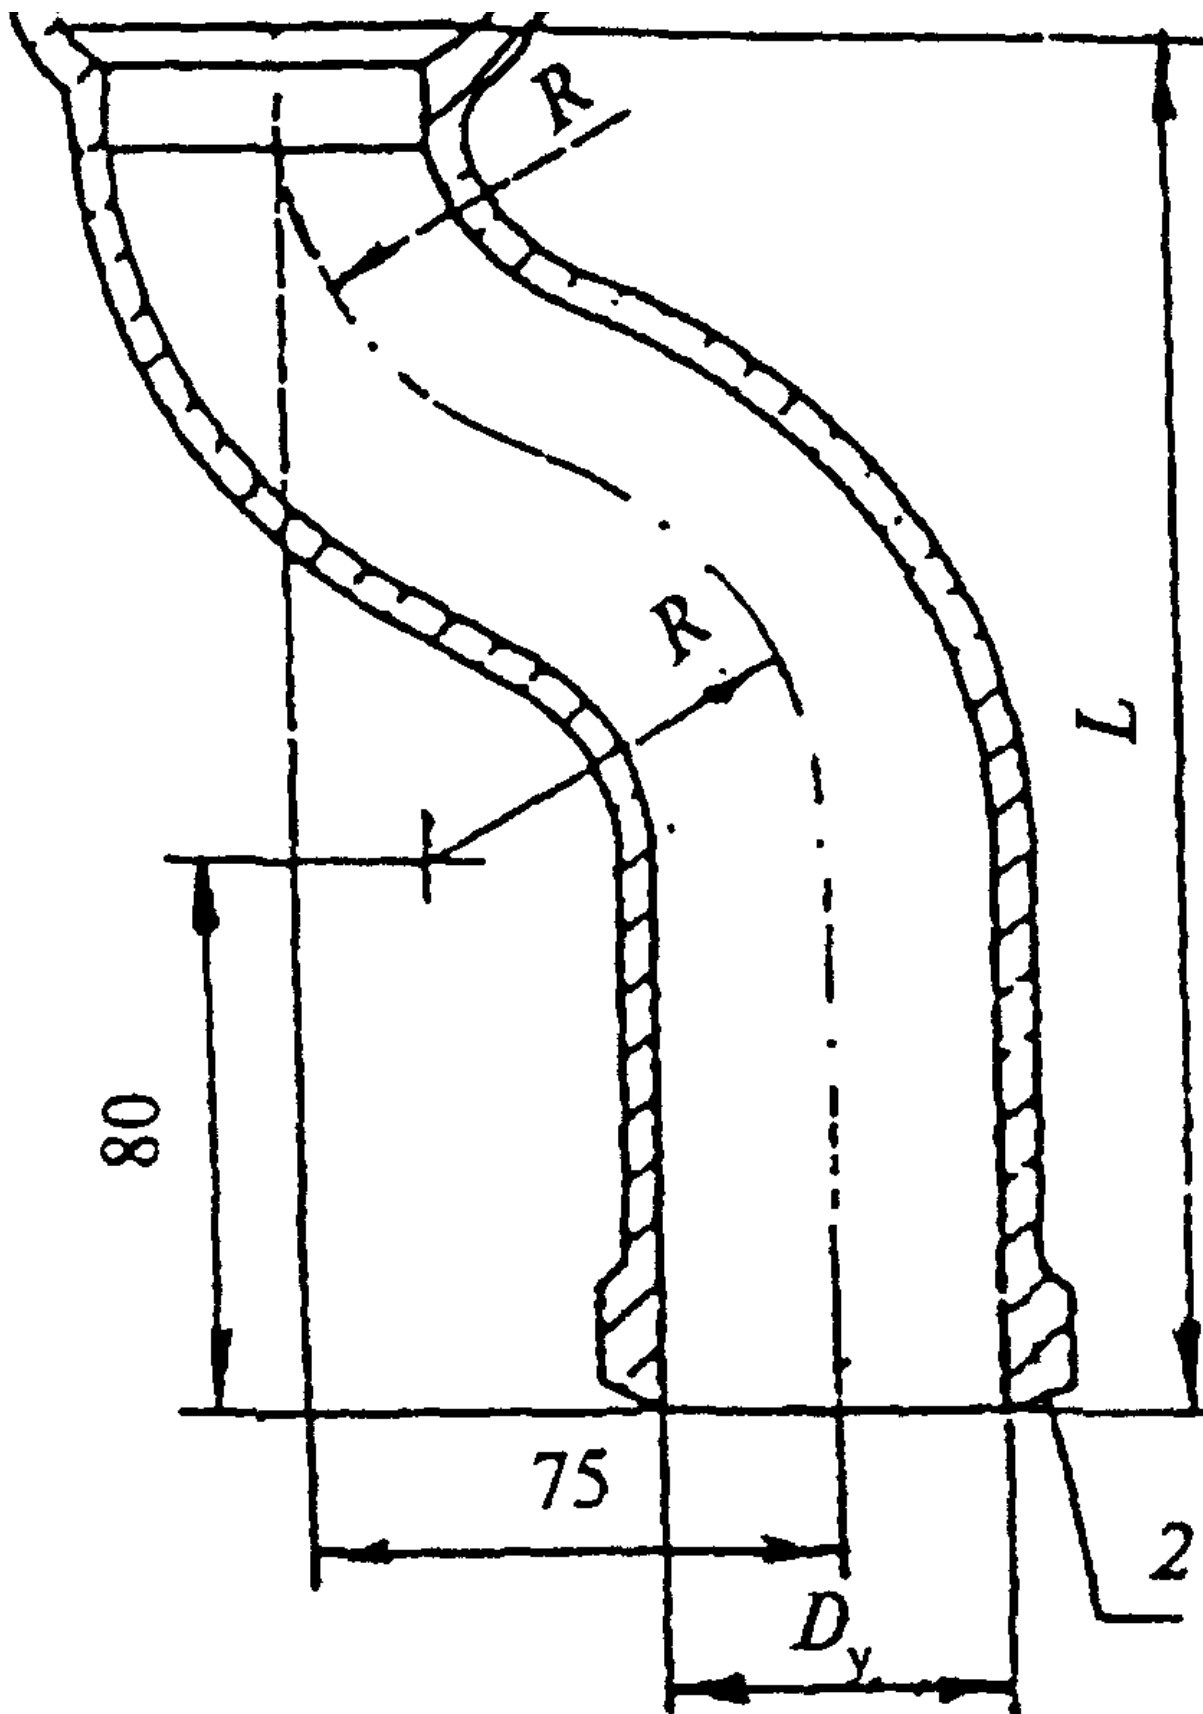

1 - раструб типа I; 2 - хвостовик
Рисунок 14

Таблица 12

Размеры в миллиметрах

Условный проход D	L	R	Масса, кг
y			
50	210	60	2,1
100	250	85	5,0
150	250	90	8,0

4.11. Тройники прямые


4.11.1. Конструкция и размеры тройников прямых должны соответствовать указанным на рисунке 15 и в таблице 13.

Пример условного обозначения тройника прямого $D_y = 50$ мм и $d_y = 50$ мм:

ТП-50 x 50 ГОСТ 6942-98

То же, длинного, $D_y = 100$ мм и $d_y = 100$ мм:

ТП-100 x 100Д ГОСТ 6942-98

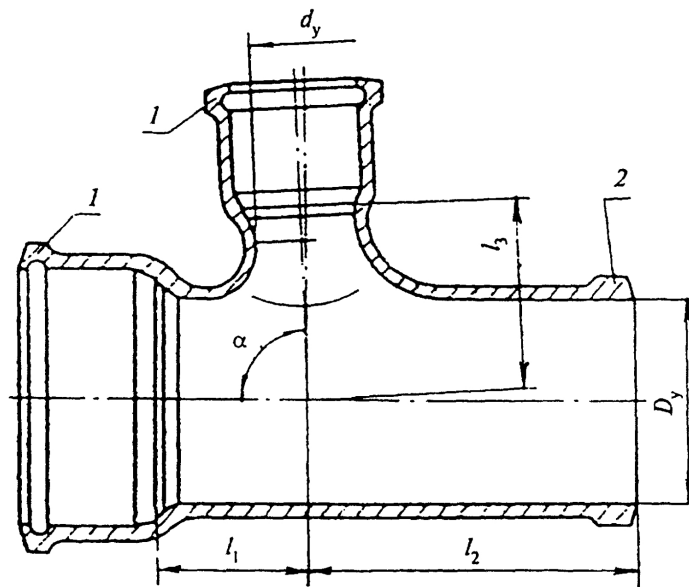

$\alpha = 87^\circ 30' \pm 1^\circ 30'$; 1 - раструб типа I; 2 - хвостовик

Рисунок 15

Таблица 13

Размеры в миллиметрах

Условный проход	1	1	1	Масса, кг
D	d			
y	y			


50	50	40	120	40	2,4
100	50	40	120	65	4,2
	100	70	145	70	6,0
	100Д	95	220	150	8,3
150	50	40	125	90	6,0
	100	70	155	95	7,5
	150	95	170	95	10,0

4.12. Тройники прямые компенсационные

4.12.1. Конструкция и размеры тройников прямых компенсационных должны соответствовать указанным на рисунке 16 и в таблице 14.

Пример условного обозначения тройника прямого компенсационного $D_y = 100$ мм, $d_y = 50$ мм:

ТПК-100 x 50 ГОСТ 6942-98

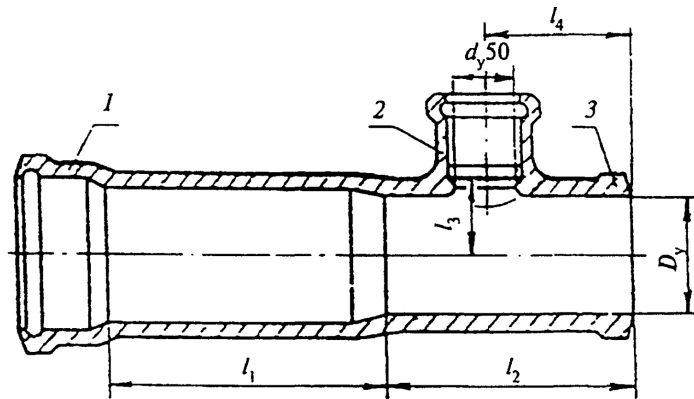

1 - раструб типа II; 2 - раструб типа I; 3 - хвостовик
Рисунок 16

Таблица 14

Размеры в миллиметрах


Условный проход D	у	1	2	3	4	Масса, кг
100	320	160	55	125	9,0	
150	330	165	80	130	14,0	

4.13. Тройники прямые низкие

4.13.1. Конструкция и размеры тройников прямых низких должны соответствовать указанным на рисунке 17. Масса тройника 5,8 кг.

Условное обозначение тройника прямого низкого:

ТН-100 х 100 ГОСТ 6942-98

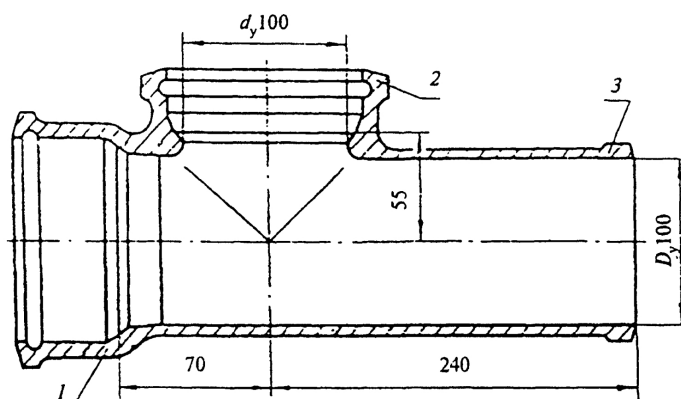

1 - раструб типа I; 2 - раструб типа IV; 3 - хвостовик


Рисунок 17

4.14. Тройники прямые переходные

4.14.1. Конструкция и размеры тройников прямых переходных должны соответствовать указанным на рисунке 18. Масса тройника 6,8 кг.

Условное обозначение тройника прямого переходного:

ТПР-100/50 х 100 ГОСТ 6942-98

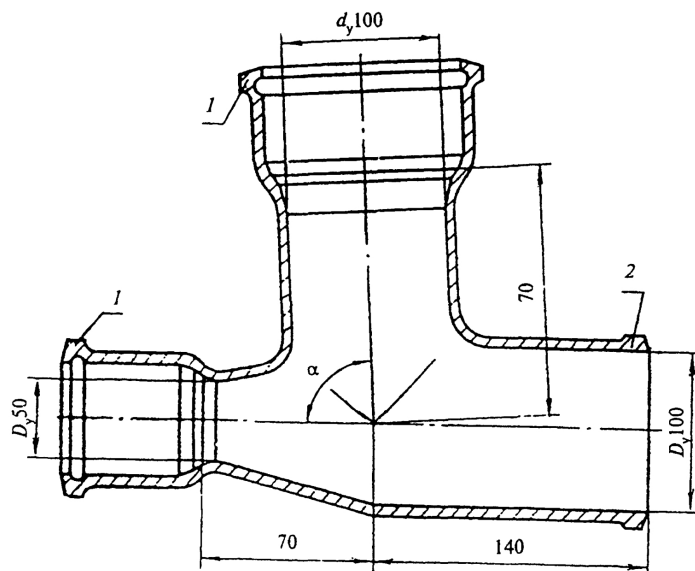

$\alpha = 87^{\circ}30' \pm 1^{\circ}30'$; 1 - раструб типа I; 2 - хвостовик


Рисунок 18

4.15. Тройники прямые переходные низкие

4.15.1. Конструкция и размеры тройников прямых переходных низких должны соответствовать указанным на рисунке 19. Масса тройника 4,7 кг.

Условное обозначение тройника прямого переходного низкого:

ТПРН-100/50 x 100 ГОСТ 6942-98

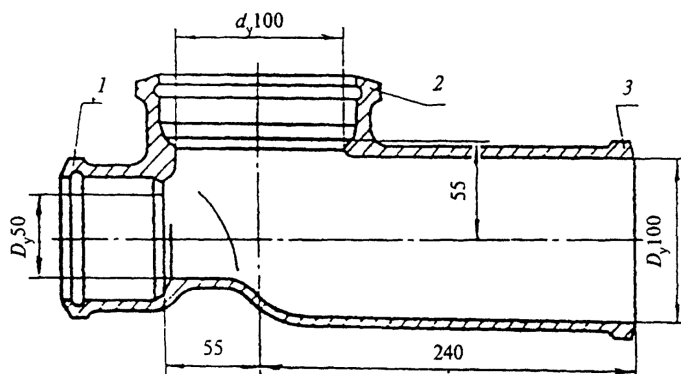

1 - раструб типа I; 2 - раструб типа IV; 3 - хвостовик

Рисунок 19

4.16. Тройники косые


4.16.1. Конструкция и размеры тройников косых должны соответствовать указанным на рисунке 20 и в таблице 15.

Пример условного обозначения тройника косого с $\alpha = 45^\circ$, $D_y = 100$ мм и $d_y = 50$ мм:

ТК 45°-100 x 50 ГОСТ 6942-98

То же, с 60° , $D_y = 150$ мм и $d_y = 100$ мм:

ТК 60°-150 x 100 ГОСТ 6942-98

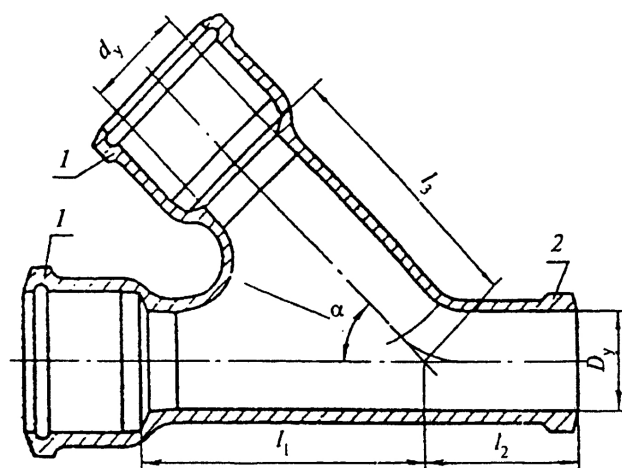

1 - раструб типа I; 2 - хвостовик

Рисунок 20

Таблица 15

Размеры в миллиметрах


-----Т-----Т-----Т-----Т-----						
Условный проход	1	1	1	Масса, кг		
+-----Т-----+ 1 2 3						
D	d					
y	y					
+-----+-----+-----+-----+-----+						
При альфа = 45° +/- 1°30'						
+-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----+						
50	50	90	100	90	2,8	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
100	50	115	75	125	4,8	
	100	150	110	150	7,8	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
150	50	140	50	160	6,7	
	100	180	85	188	8,4	
	150	220	125	220	12,5	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
При альфа = 60° +/- 1°30'						
+-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----+						
50	50	62	108	62	2,7	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
100	50	80	95	90	4,8	
	100	110	125	110	7,0	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
150	50	92	80	120	6,7	
	100	122	108	135	8,1	
	150	152	138	152	13,0	
L-----+-----+-----+-----+-----+						

4.17. Крестовины прямые

4.17.1. Конструкция и размеры крестовин прямых должны соответствовать указанным на рисунке 21 и в таблице 16.

Пример условного обозначения крестовины прямой $D_x = 100$ мм и $d_x = 50$ мм:

КП-100 x 50 ГОСТ 6942-98

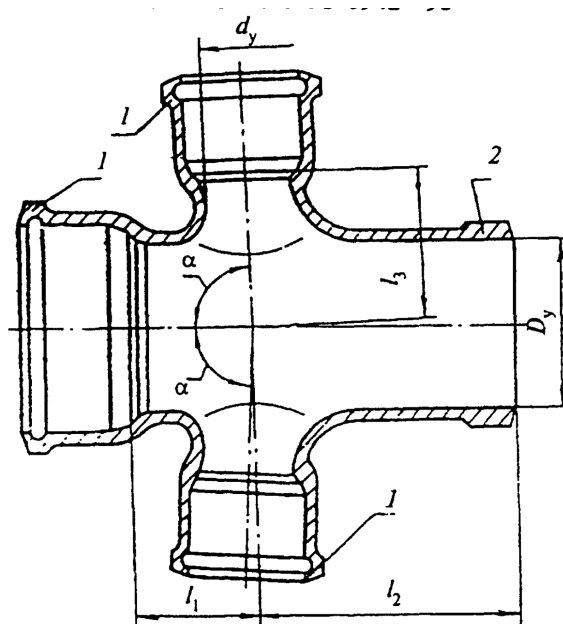

$\alpha = 87^{\circ}30' \pm 1^{\circ}30'$; 1 - раструб типа I; 2 - хвостовик

Рисунок 21

Таблица 16

Размеры в миллиметрах


Размеры в миллиметрах						
Условный проход	1	1	1	1	1	Масса, кг
	1	2	3			
D	d					
y	y					
50	50	40	120	40	3,2	
100	50	40	120	65	6,0	
	100	70	145	70	8,0	
150	50	40	125	90	6,5	
	100	70	155	95	9,8	

4.18. Крестовины прямые со смещенной осью отвода

4.18.1. Конструкция и размеры крестовин прямых со смещенной осью отвода должны соответствовать указанным на рисунке 22. Масса тройника 7,6 кг.

Условное обозначение крестовины прямой со смещенной осью отвода:

КПС-100 x 50 ГОСТ 6942-98

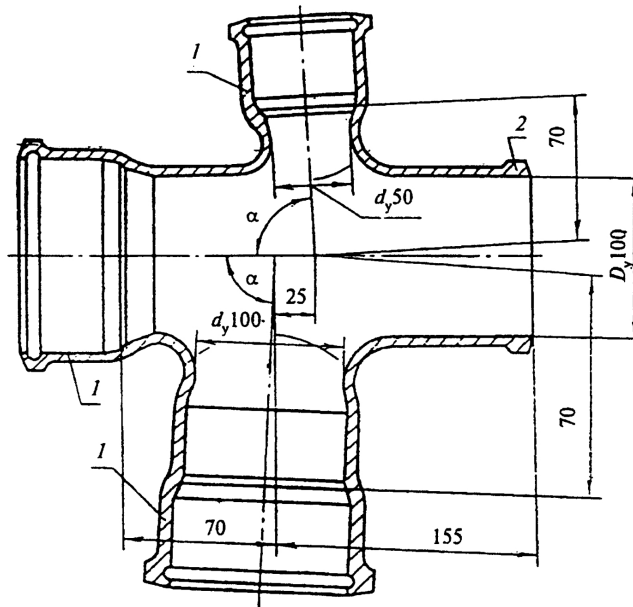

$\alpha = 87^{\circ}30' \pm 1^{\circ}30'$; 1 - раструб типа I; 2 - хвостовик

Рисунок 22

4.19. Крестовины косые


4.19.1. Конструкция и размеры крестовин косых должны соответствовать указанным на рисунке 23 и в таблице 17.

Пример условного обозначения крестовины косой с $\alpha = 45^{\circ}$, $D_y = 100$ мм и $d_y = 100$ мм:

КК45°-100 x 100 ГОСТ 6942-98

То же, с $\alpha = 60^{\circ}$, $D_y = 150$ мм и $d_y = 50$ мм:

КК60°-150 x 50 ГОСТ 6942-98

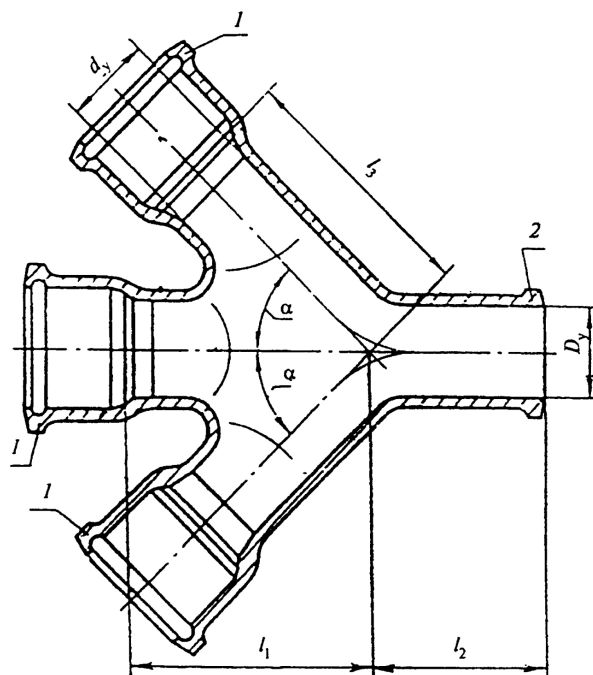

1 - раструб типа I; 2 - хвостовик
Рисунок 23

Таблица 17

Размеры в миллиметрах

Размеры в миллиметрах						
Условный проход	1	1	1	1	1	Масса, кг
	1	2	3			
D	d					
y	y					
При альфа = 45° +/- 1°30'						
50	50	90	100	90	4,0	
100	50	115	75	125	6,9	
	100	150	110	150	10,5	
150	50	140	85	160	7,3	
	100	180	85	188	10,5	
При альфа = 60° +/- 1°30'						
50	50	62	108	62	3,0	
100	50	80	95	90	5,8	
	100	110	125	110	9,8	
150	50	92	80	120	7,0	
	100	122	108	135	10,0	

4.20. Крестовины двухплоскостные

4.20.1. Крестовины двухплоскостные изготавливаются в двух исполнениях: правом и левом.


4.20.2. Конструкция и размеры двухплоскостных крестовин должны соответствовать указанным на рисунке 24 и в таблице 18.

Пример условного обозначения крестовины двухплоскостной $D_y = 150$ мм в правом исполнении:

КД-150 x 100 x 50 ГОСТ 6942-98

То же, в левом исполнении:

ЛКД-150 x 100 x 50 ГОСТ 6942-98

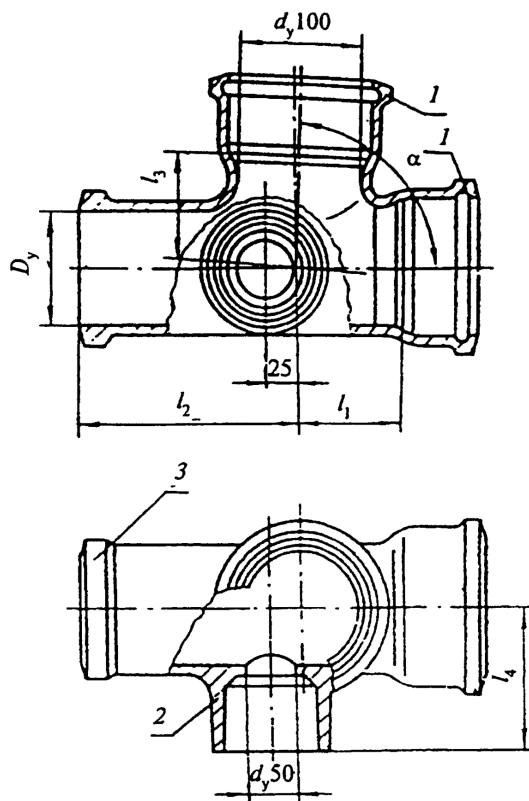

$\alpha = 87^{\circ}30' \pm 1^{\circ}30'$; 1 - раструб типа I;

2 - раструб типа III; 3 - хвостовик

Рисунок 24

Таблица 18

Размеры в миллиметрах


Условный проход D	1	2	3	4	Масса, кг	
y	100	70	155	75	105	6,5
	150	100	180	130	145	13,8

4.21. Муфты

4.21.1. Конструкция и размеры муфт должны соответствовать указанным на рисунке 25 и в таблице 19.

Пример условного обозначения муфты $D_y = 100$ мм:

Мф-100 ГОСТ 6942-98

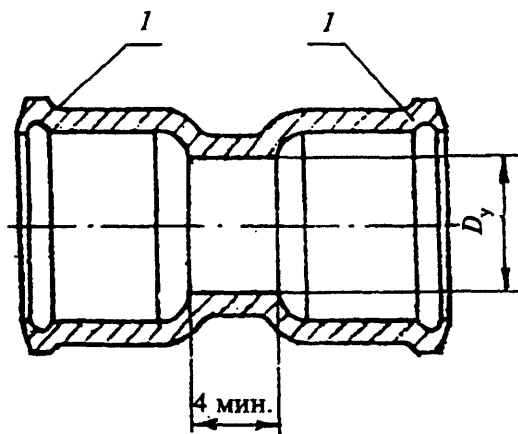

1 - раструб типа I
Рисунок 25

Таблица 19


Условный проход D, мм	Масса, кг
у	
50	1,3
100	2,7
150	5,0

4.22. Муфты подвижные

4.22.1. Конструкция и размеры муфт подвижных должны соответствовать указанным на рисунке 26 и в таблице 20.

Пример условного обозначения муфты подвижной $D_y = 100$ мм:

МФН-100 ГОСТ 6942-98

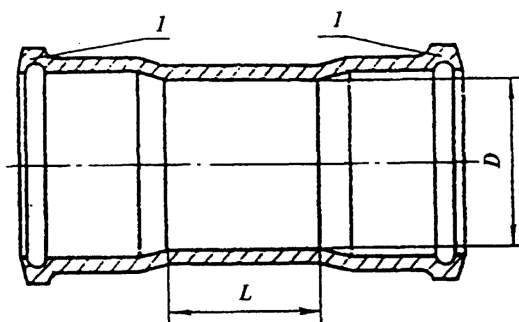

1 - раструб типа II
Рисунок 26

Таблица 20

Размеры в миллиметрах

Условный проход D	D	L	Масса, кг
50	67	80	1,8
100	118	100	3,8
150	170	120	6,2


4.23. Ревизии

4.23.1. Конструкция и размеры ревизий должны соответствовать указанным на рисунке 27 и в таблице 21.

Пример условного обозначения ревизии $D_y = 100$ мм:

P-100 ГОСТ 6942-98

4.23.2. Допускается размещение болтов в плоскости А-А и изготовление крышки 2 из стали.

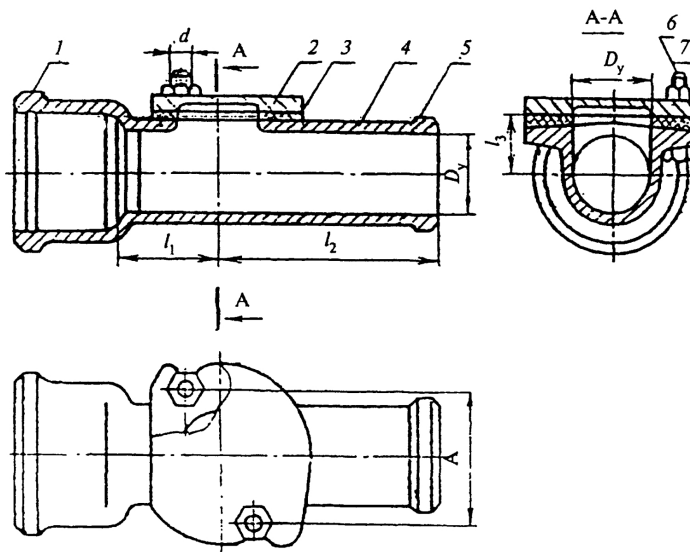

1 - раструб типа I; 2 - крышка; 3 - прокладка; 4 - корпус; 5 - хвостовик; 6 - гайка; 7 - болт
Рисунок 27

Таблица 21

Размеры в миллиметрах

Условный проход D	1	1	1	d	A	Масса, кг	Число болтов
у							

50	60	115	34	10	80	2,2	2
100	95	135	58	12	140	6,8	2
150	120	165	84	12	170	10,5	2


4.24. Заглушки

4.24.1. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на рисунке 28 и в таблице 22.

Пример условного обозначения заглушки $D_y = 100$ мм:

3-100 ГОСТ 6942-98

4.24.2. Допускается размещение болтов в плоскости Б-Б и изготовление крышки 3 из стали.

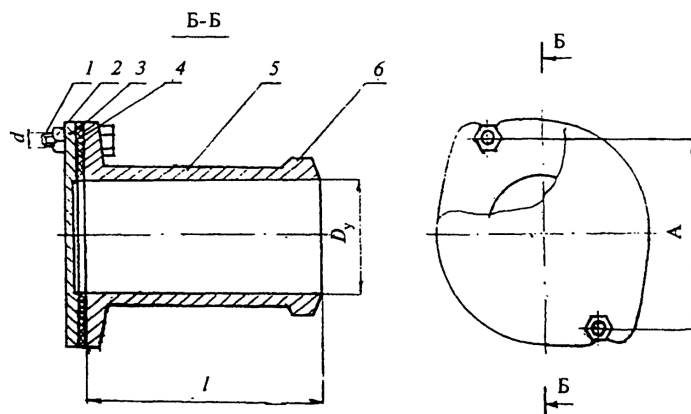

1 - болт; 2 - гайка; 3 - крышка; 4 - прокладка; 5 - корпус; 6 - хвостовик

Рисунок 28

Таблица 22

Размеры в миллиметрах


Условный проход D	l	A	d	Число болтов	Масса, кг
50	100	80	10	2	0,8
100	110	140	12	2	1,9
150	120	170	12	2	2,8

4.25. Отводы-тройники переходные

4.25.1. Конструкция и размеры отводов-тройников переходных должны соответствовать указанным на рисунке 29. Масса отвода-тройника переходного 7,8 кг.

Пример условного обозначения отвода-тройника переходного:

ОТП-100 х 50 ГОСТ 6942-98

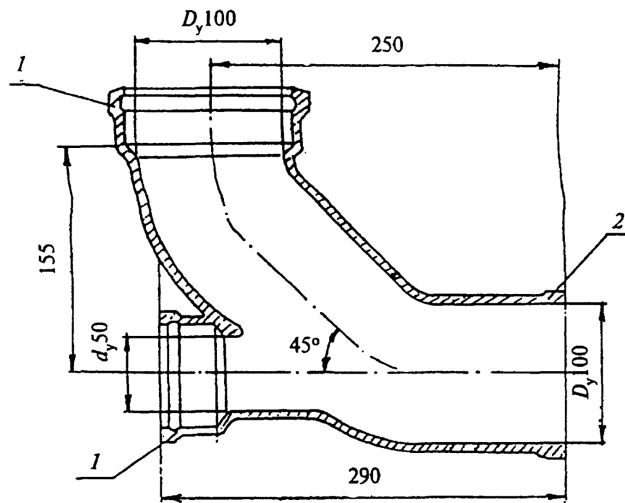

**1 - раструб типа I; 2 - хвостовик
Рисунок 29**


4.26. Прочистки

4.26.1. Конструкция и размеры прочисток должны соответствовать указанным на рисунке 30 и в таблице 23.

Пример условного обозначения прочистки:

Пр-100 ГОСТ 6942-98

4.26.2. Прочистки должны поставляться комплектно со всеми деталями, указанными на рисунке, и в собранном виде.

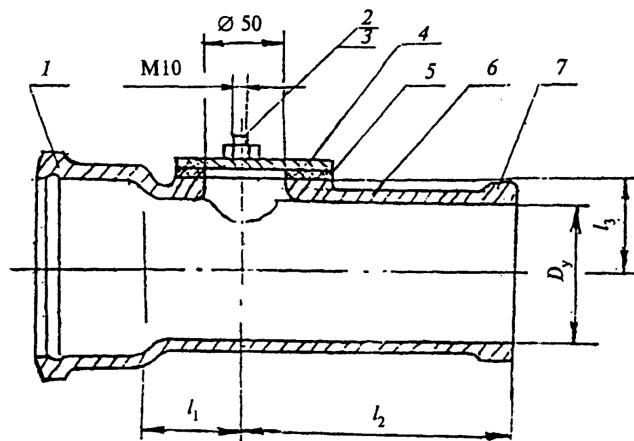

**1 - раструб типа I; 2 - гайка; 3 - болт; 4 - крышка; 5 - прокладка; 6 - корпус; 7 - хвостовик
Рисунок 30**

Таблица 23

Размеры в миллиметрах

-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----

Условный	1	1	1	Масса, кг
проход D	1	2	3	
y				
100	53	142	65	6,13
150	53	142	95	10,55

4.27. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

5. Технические требования

5.1. Чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2. Характеристики

5.2.1. Трубы и фасонные части к ним не должны иметь дефектов, ухудшающих их монтажные и эксплуатационные качества: заливов, наростов, капель металла, шлаковых наслоений на наружной и внутренней поверхностях. Допускается устранение незначительных дефектов, обусловленных способом производства и не ухудшающих качества изделий.

5.2.2. Трубы и фасонные части к ним не должны иметь отбела по всей наружной поверхности глубиной более 1 мм, а на торцах и наружной поверхности гладких концов труб на длине 60 мм от торца и в местах разъема литейных форм на фасонных частях - глубиной более 2 мм.

5.2.3. Отклонения от номинальных размеров внутренних диаметров раструбов труб и фасонных частей и наружных диаметров гладких концов труб и хвостовиков фасонных частей (до нанесения на изделие антикоррозионного покрытия) не должны превышать +/- 2 мм. Отклонения от размеров строительных длин в изделиях всех типов и диаметров не должны превышать +/- 0,9%.

5.2.4. Допускается утолщение не более чем на 2 мм стенок гладких концов труб на участке длиной до 150 мм и хвостовиков фасонных частей на участке длиной до 70 мм от их торцов с соответствующим уменьшением внутренних диаметров изделий в этих местах, а также закругление с наружной стороны торцов гладких концов труб и хвостовиков фасонных частей.

Вероятно, в официальном тексте документа допущена опечатка: п. 3.2.3 и 3.2.4 отсутствуют.

5.2.5. Предельные отклонения от номинальных размеров отливок изделий, за исключением регламентированных в 3.2.3 и 3.2.4, должны соответствовать 11 т классу точности по ГОСТ 26645.

5.2.6. Отклонения от расчетных значений масс изделий, установленных в стандартах на конструкции, и размеры этих изделий (при подсчете которых плотность чугуна принята равной 7,1 г/см³) должны соответствовать 11 т классу точности по ГОСТ 26645.

Отливки, масса которых превышает максимальную, признаются годными при условии, что по всем прочим качественным характеристикам они соответствуют настоящему стандарту.

5.2.7. Отклонения от прямолинейности труб D_1 100 и D_2 150 мм не должны превышать 2 мм на 1 м длины, а труб D_3 50 мм - 5 мм на 1 м длины.

5.2.8. Трубы и фасонные части в сборе после нанесения на их внутренние и наружные поверхности антикоррозионного покрытия и заделки раструбов должны выдерживать гидравлическое давление не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).

5.3. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

5.3.1. Трубы и фасонные части к ним должны изготавливаться из серого чугуна с пластинчатым графитом по ГОСТ 1412 и в соответствии с требованиями к отливкам по ГОСТ 26358.

5.3.2. Наружная и внутренняя поверхности труб и фасонных частей должны быть покрыты антикоррозионным составом на основе битумов марки БНИ IV-3 по ГОСТ 9812 или другими составами, обеспечивающими температуру размягчения антикоррозионного покрытия не ниже 333 К (60 °С) и условия эксплуатации УХЛ 4 ГОСТ 15150.

Антикоррозионное покрытие должно быть сплошным, прочным, гладким, без трещин и пузырей, прочно сцепленным с металлом изделий и не должно быть липким.

На поверхности покрытия труб допускаются кольцевые отпечатки от опор для перекачивания труб, а на поверхности покрытия фасонных частей - следы от крючков подвесок цепных конвейеров, а также потеки, вызываемые стоком антикоррозионного состава с

труб и фасонных частей, или несплошности покрытия.

5.4. Комплектность

5.4.1. Предприятие-изготовитель должно комплектовать трубы и фасонные части для поставки в ассортименте, определяемом заказом потребителя.

5.5. Маркировка и упаковка

5.5.1. Трубы и фасонные части должны иметь маркировку, отлитую или нанесенную несмываемой краской на торцевой или образующей поверхности раструба или непосредственно за раструбом и включающую:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- обозначение настоящего стандарта.

5.5.2. Трубы упаковывают в контейнеры, пакеты, в кассеты или в связки, увязанные проволокой.

При упаковке трубы укладывают раструбами попеременно в противоположные стороны. Фасонные части укладывают на ящичные поддоны или контейнеры по ГОСТ 26598, при этом грузоподъемность контейнера должна быть использована полностью.

6. Правила приемки

6.1. Трубы и фасонные части принимают партиями. Партией считают количество труб и фасонных частей, изготовленных в течение одной смены и оформленных одним документом о качестве.

6.2. Для проверки соответствия труб и фасонных частей требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные и периодические испытания изделий.

6.3. При приемо-сдаточных испытаниях проводят проверку изделий на соответствие требованиям:

5.2.2 - 0,5% изделий от партии;

5.2.1 и 5.3.2 в части внешнего вида антикоррозионного покрытия - 100% изделий в партии;

5.2.3 - 5.2.8, 5.3.2 в части липкости антикоррозионного покрытия - не менее 2% изделий от партии.

6.4. Периодические испытания проводят не реже одного раза в квартал.

6.5. Периодическим испытаниям подвергаются изделия, выдержавшие приемо-сдаточные испытания.

6.6. При периодических испытаниях проводят проверку изделий на соответствие требованиям 5.2.3; 5.5.1 и 5.3.2 в части определения температуры размягчения антикоррозионного покрытия и прочности сцепления его с металлом в объеме 0,5% изделий от партии.

6.7. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку труб и фасонных частей по любому показателю качества, соблюдая порядок отбора изделий, приведенный в 6.3; 6.6, и применяя методы контроля, указанные в разделе 7.

6.8. Если при проверке хотя бы одно изделие по какому-либо показателю не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, то проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа изделий из той партии.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки партию изделий бракуют или проводят поштучную приемку изделий с проверкой показателей, по которым при повторной проверке были получены неудовлетворительные результаты.

7. Методы контроля

7.1. Глубину отбела и размеры отбеленного слоя (5.2.2) проверяют на выбракованных по другим показателям изделиях путем их раскалывания и замера глубины и размеров отбеленного слоя линейкой или штангенциркулем по ГОСТ 166.

7.2. Внешний вид и качество поверхностей изделий (5.2.1) и внешний вид антикоррозионного покрытия изделий (5.3.2) проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением проверяемого изделия с эталоном.

7.3. Отклонения от размеров труб и фасонных частей (5.2.3 - 5.2.5) проверяют универсальными измерительными инструментами, обеспечивающими необходимую точность измерений. Измерения проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Среднее арифметическое значение результатов двух измерений считают наружным (внутренним) диаметром. При этом результат каждого измерения должен находиться в пределах допускаемых отклонений.

7.4. Проверку массы изделий и отклонения от нее (5.2.6) проводят путем взвешивания изделий на весах с классом точности не грубее 2-го.

7.5. Определение наличия и значения величины непрямолинейности труб (5.2.7)

7.5.1. Приспособления и инструменты:

- штангенрейсмас по ГОСТ 164;
- контрольная горизонтальная плита;
- две стальные призматические опоры одинаковой высоты.

7.5.2. Проведение проверки

На контрольную плиту устанавливают параллельно между собой на расстоянии друг от друга более половины длины проверяемой трубы две призматические опоры и на них укладывают трубу прогибом вниз. При помощи штангенрейсмаса с точностью до 0,1 мм измеряют расстояние от поверхности плиты до нижней точки трубы в месте ее наибольшего прогиба.

7.5.3. Подсчет результатов проверки

Значение отклонения от прямолинейности трубы на 1 м ее длины Δ подсчитывают по формуле

$$\Delta = \frac{a-b}{l}, (1)$$

где a - высота опоры, мм;

b - расстояние от горизонтальной поверхности плиты до нижней точки трубы, мм;

l - расстояние между призматическими опорами, м.

7.6. Температуру размягчения антикоррозионного покрытия (5.3.2) проверяют по ГОСТ 11506.

7.7. Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом изделия (5.3.2) проверяют путем нанесения на покрытие лезвием ножа надрезов в виде сетки с расстояниями между линиями надрезов не менее 40 мм.

Сцепление покрытия считают прочным, если при надрезах покрытие не будет отслаиваться.

7.8. Липкость антикоррозионного покрытия (5.3.2) проверяют при температуре окружающего воздуха от 15 до 30 °С путем легкого прижатия к покрытию изделия чистого листа писчей бумаги по ГОСТ 18510.

Покрытие считают нелипким, если после снятия бумаги на ней не остается следов покрытия.

Липкость покрытия проверяют не ранее чем через 24 ч после нанесения его на изделие.

7.9. Проверка герметичности труб и фасонных частей (5.2.8)

7.9.1. Приспособления, материалы и оборудование:

- стенд, оборудованный манометром с ценой деления не грубее 0,01 МПа (0,1 кгс/см²);
- насос, создающий гидравлическое давление 0,2 МПа (2 кгс/см²);
- заглушки (глухие и с патрубками).

7.9.2. Проведение проверки

Трубы и фасонные части в сборе располагают на стенде, и на ближайшее к насосу отверстие устанавливают заглушку с патрубком для присоединения к насосу, а на другое отверстие устанавливают заглушку с патрубком для слива воды. Если имеются другие отверстия, то на них устанавливают глухие заглушки. При помощи насоса испытываемый участок трубопровода заполняют водой, перекрывают вентилем или другим запорным устройством патрубков для слива воды и создают в нем давление не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²). Такое давление поддерживают не менее 15 с, в течение которых производят осмотр соединений участка трубопровода.

7.9.3. Результаты проверки

Участок трубопровода считают герметичным, если при его осмотре не будет обнаружено течи воды через его стенки или раструбные соединения, запотевания наружных поверхностей труб и фасонных частей.

8. Транспортирование и хранение

8.1. Трубы и фасонные части перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.2. Трубы следует хранить рассортированными по условным диаметрам, фасонные части - по типам и типоразмерам в условиях, исключающих возможность механических повреждений изделий.

9. Указания по монтажу и эксплуатации

9.1. Монтаж труб и фасонных частей должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их работоспособность и герметичность соединений, в соответствии со строительными нормами и правилами.

9.2. Трубы и фасонные части могут быть соединены между собой методом зачеканки раструбов просмоленной прядью и цементом или заливкой нагретой серой, а также с помощью резиновой уплотнительной манжеты.

10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие труб и фасонных частей к ним требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода объекта в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения.